

GFC/GFD

Au Bonding Wire for Fine Pitch Bonding ファインピッチ実装対応Auボンディングワイヤ




Characteristics

- Small deformation of squashed ball by ultrasonic frequency.
- Wide actual bond area with suitable ultrasonic power.
- Applicable for narrow pad pitch bonding

特 徴


- ボンディング時の超音波による圧着ボールの変形が少ない
- 必要十分な超音波を印加できるため良好な接合状態が得られる。
- 様々なパッドピッチボンディングに対応。

Ball Shape

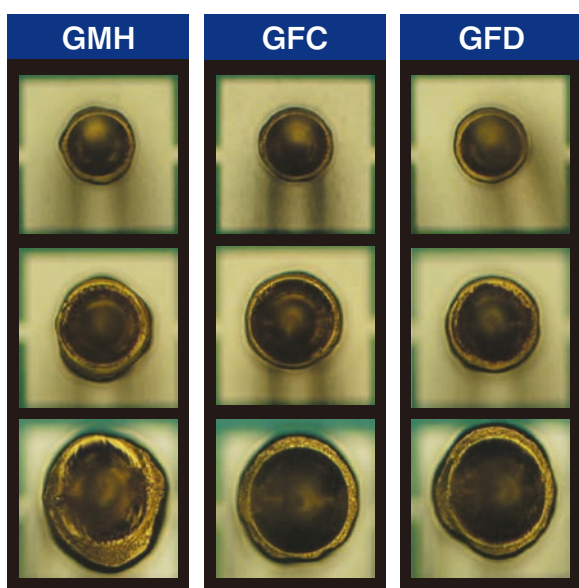


Upper FAB:38 μ m SBD:45 μ m
 Middle FAB:51 μ m SBD:60 μ m
 Lower FAB:62 μ m SBD:75 μ m

35 μ m BPP Bonding

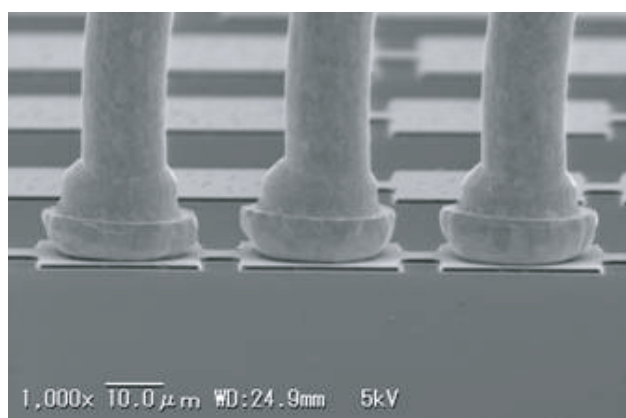


Wire : GFC ϕ 15 μ m
 Bonder : Shinkawa UTC-3000
 Pad Opening : 28 μ m


Scatter Diagram at 35 μ m BPP Bonding

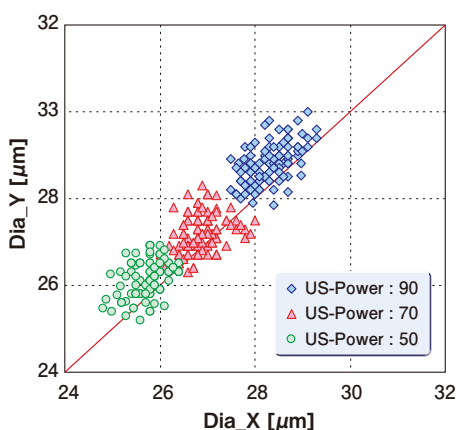

GFC

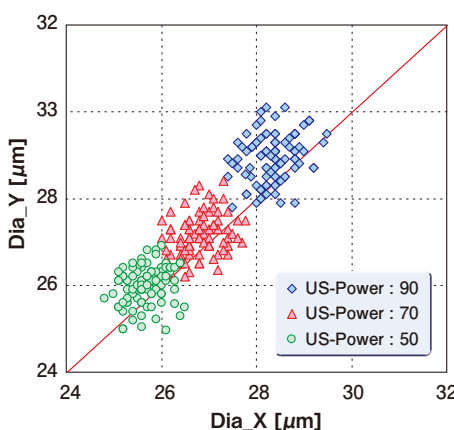

GFD

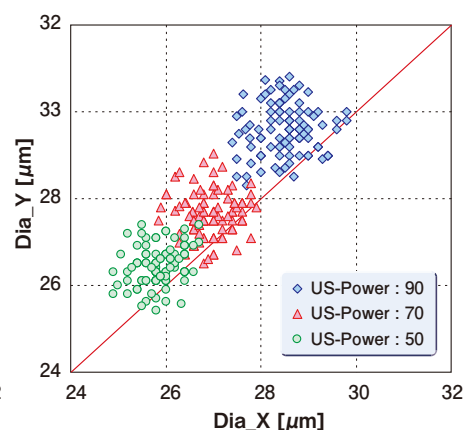

GMH

Wire Diameter : ϕ 15 μ m

GFC Data Sheet
General Properties

Wire Diameter (um)	15	18	20	23	25	28	30	32	35	38	ASTM F205-94
Tolerance (um)	+/- 1.0										
Weight (mg/200mm)	0.595-0.777	0.877-1.096	1.096-1.338	1.469-1.748	1.748-2.052	2.212-2.552	2.552-2.916	2.916-3.305	3.508-3.933	4.155-4.616	
Breaking Load (gf)	Room Temp.										Tensile Tester Jaw Length = 100mm Production Guide 2012-3 10H
Elongation (%)	1.0 - 7.0			2.0 - 7.0				2.0 - 8.0			

Physical Property

Hardness (HV)	Free Air Ball	30 - 50										Vickers tester
	HAZ	40 - 75										
	Wire	65 - 85										
Density (g/cm ³)	19.32										ASTM	
Resistivity (uΩcm) @ 20°C	2.3										4 terminal method	
Fusing Current (A, Length=3mm,10sec)	0.3*	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	Theoretical Value (※Out of applicable W.D.)	
Electrical resistance (Ω, Length 10mm, Room Temp.)	1.14 - 1.49	0.81 - 1.01	0.66 - 0.81	0.51 - 0.61	0.43 - 0.51	0.35 - 0.40	0.30 - 0.35	0.27 - 0.30	0.23 - 0.25	0.19 - 0.21	Calculated Value	
Thermal Conductivity @ 20°C (W/m/K)	315.5										Metals Data Book	
Linear Expansion Coefficient (0-100°C) (ppm/K)	14.1										Metals Data Book	
Elastic Modulus (GPa)	65 - 85										Tensile Tester	
Melting Point (°C)	1,063										Metals Data Book	

TDS GFC rev.1 20201120

GFD Data Sheet
General Properties

Wire Diameter (um)	15	18	20	23	25	28	30	32	35	38	ASTM F205-94
Tolerance (um)	+/- 1.0										
Weight (mg/200mm)	0.595-0.777	0.877-1.096	1.096-1.338	1.469-1.748	1.748-2.052	2.212-2.552	2.552-2.916	2.916-3.305	3.508-3.933	4.155-4.616	
Breaking Load (gf)	Room Temp.										Tensile Tester Jaw Length = 100mm Production Guide 2012-3 10H
Elongation (%)	1.0 - 7.0			2.0 - 7.0				2.0 - 8.0			

Physical Property

Hardness (HV)	Free Air Ball	35 - 55										Vickers tester
	HAZ	45 - 85										
	Wire	75 - 95										
Density (g/cm ³)	19.32										ASTM	
Resistivity (uΩcm) @ 20°C	2.3										4 terminal method	
Fusing Current (A, Length=3mm,10sec)	0.3*	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	Theoretical Value (※Out of applicable W.D.)	
Electrical resistance (Ω, Length 10mm, Room Temp.)	1.14 - 1.49	0.81 - 1.01	0.66 - 0.81	0.51 - 0.61	0.43 - 0.51	0.35 - 0.40	0.30 - 0.35	0.27 - 0.30	0.23 - 0.25	0.19 - 0.21	Calculated Value	
Thermal Conductivity @ 20°C (W/m/K)	315.5										Metals Data Book	
Linear Expansion Coefficient (0-100°C) (ppm/K)	14.1										Metals Data Book	
Elastic Modulus (GPa)	75 - 95										Tensile Tester	
Melting Point (°C)	1,063										Metals Data Book	

TDS GFD rev.1 20201120